


Combimix produktdatablad

Mur- & putsbruk M2,5

Produktgrupp: Murbruk

Datum: 2016-10-21

Sid: 1(1)

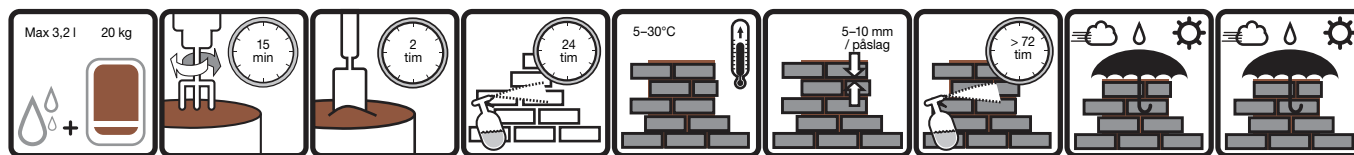

Produktbeskrivning

KC-baserat bruk för vanliga murnings- och putsningsarbeten i murbruksklass M2,5 (B).

Användningsområde

För murning av tegel, lättklinkerblock och lättbetongblock. Vid användning till lättbetong ska tillverkarens rekommendationer följas. Kan användas under och över marknivå, både inom- och utomhus. Produkten kan dessutom användas till grundning, slanning och grovputsning.

Förbehandling

Murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådföras. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Vid användning som puts förfuktas sugande underlag dagen innan. Underlaget ska även tunngrundas med grundningsbruk före påslag. Detta ska ske dagen före. Används produkten vid temperatur under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Blandning

Produkten blandas maskinellt 7-10 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Vid användning av genomströmningsblandare ska bruk med specialtillsats beställas.

Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god täthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket appliceras för hand.

Vid putsning slås bruket på med slev, ca 10 mm per påslag. Arbeta inte med för blött bruk. Komprimera ytan med en långskånska. Därefter dras bruket av med en rätkäpp till en plan men skrovlig ytstruktur. För att få till önskad struktur brädrivs/skuras putsen. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning

Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5 °C, sol, regn eller stark blåst. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vatten-slang med finspridarmunstycke.

Lagringstid och förpackning

Förvaras i torr miljö. Lagringstid 12 månader i öppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg, i storsäck och i bulk.

Restprodukter och skyddsanvisning

Tomma säckar lämnas till förbränning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Hårdat material deponeras som byggavfall. Produkten får inte tappas i avloppsnät. Cement som ingår i produkten är kromat reducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Tekniska data enl. EN 998-2

Tryckhållfasthetklass	M2,5
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm ²
Motstånd mot brand	A1
Kloridinnehåll	< 0,1 %
Beständighet mot frost	God
Vattenabsorption	≤ 0,4 kg/(m ² min ^{0,5})

Övriga egenskaper

Bindemedel	Kalk/Cement
Ballast	0-3 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	16 %
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar hårdna	ca 4 tim
Fogtjocklek (murning)	10-12 mm
Tjocklek per påslag (putsning)	5-10 mm
Materialåtgång*	murning ca 70 kg/m ² putsning ca 16 kg/m ² (vid 10 mm)
* beroende på stenstorlek. För exakt åtgång se åtgångstabell.	
Densitet hårdnat bruk	1650 kg/m ³
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 2,5 MPa

Certifieringar



Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vartolkats eller frångåtts av användaren.

